

Lecatex
REVESTIMIENTOS ELASTOMÉRICOS

MANUAL DE APLICACIÓN

Playa Oasis

Paso a paso para revestir piletas de hormigón, por dentro y por fuera del vaso: preparación, puente de adherencia, mezcla, aplicación con llana, paredes, escalones y bordes, curado, laca y llenado. Con cálculo de material, condiciones de obra y los errores que hay que evitar.

4 m² por kit
kit de 20 kg

2 a 3 mm
de espesor

7 días
completos antes de llenar la pileta

CONTENIDO

Todo lo que necesitás para una pileta bien revestida

01 **El sistema y el kit** — pág. 03
Qué es, dónde va y qué trae

02 **Cálculo de material** — pág. 04
4 m² por kit · puente de paredes y laca

03 **Condiciones de obra** — pág. 05
Clima, temperatura y pileta estanca

P1 **Preparación y premezcla** — pág. 06
Vaso listo y piedras premezcladas en seco

P2 **Puente de adherencia** — pág. 07
Pisos y paredes · 20 minutos de espera

P3 **Mezcla** — pág. 08
Aglutinante, endurecedor y 1 ½ minuto

P4 **Aplicación con llana** — pág. 09
Capa pareja de 2 a 3 mm

P5 **Paredes, escalones y bordes** — pág. 10
Remates, venecitas y accesorios

P6 **Secado y curado** — pág. 11
48 a 72 horas

P7 **Protección con laca** — pág. 12
Sugerencia técnica · no obviar

P8 **Llenado de la pileta** — pág. 14
7 días completos

!! **Químicos de la pileta** — pág. 15
MUY IMPORTANTE · cloro, pH y pastillas

04 **Errores comunes y control final** — pág. 16
Cómo evitarlos

05 **Cuidados y preguntas** — pág. 17
La pileta terminada

06 **Obras realizadas** — pág. 18
Cancún, Toscana, Santorini y carta de tonos



Aplicación en obra

Llana metálica sobre el vaso. Obra en tono Cancún.


LAS 4 REGLAS DE ORO

1. **Vaso sano y estanco.** Playa Oasis reviste: no repara pérdidas ni fisuras. El vaso llega firme, limpio, seco y sin pérdidas.
2. **Puente sin rebajar y 20 minutos de espera.** Puente para pisos en el fondo, Puente Paredes y Escalones en las paredes.
3. **Kit completo y 1 ½ minuto de mezcla.** Ni un segundo más. El diluyente solo humedece la llana y limpia herramientas.
4. **Químicos nunca directo sobre el revestimiento.** Cloro, pastillas y reguladores de pH van diluidos o en dosificador (pág. 15).

¿Dudas en obra? Consultá en tu punto de venta: te asesoran sobre el vaso, el cálculo de material y la aplicación, con el respaldo técnico de fábrica.

CORTE DEL SISTEMA

Un revestimiento fino de piedra natural

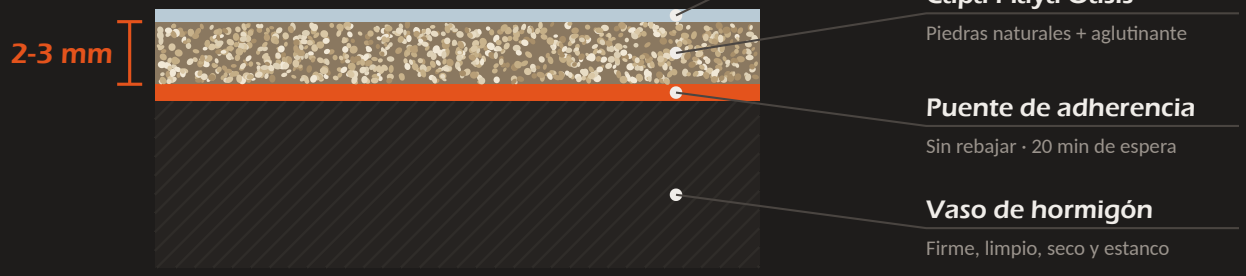

Laca poliuretánica
Una mano fina (sugerida)

Capa Playa Oasis
Piedras naturales + aglutinante

Puente de adherencia
Sin rebajar · 20 min de espera

Vaso de hormigón
Firme, limpio, seco y estanco

Playa Oasis es un **revestimiento de piedras naturales unidas con aglutinantes de grado industrial**, con terminación símil arena. Se aplica con llana, en frío, sobre piletas de hormigón: **por dentro y por fuera del vaso** — fondo, paredes, escalones, playas húmedas, bordes, solárium y veredas perimetrales. Queda continuo, sin juntas visibles, antideslizante y atérmico: fresco al pisarlo descalzo.

CADA KIT DE 20 KG INCLUYE

01 **Piedras naturales** del tono elegido (balde de 20 kg)
02 **Aglutinante**
03 **Endurecedor**
04 **Puente de adherencia para pisos**
05 **Diluyente** para humedecer la llana y limpiar herramientas

SE COMPRA APARTE

— **Puente de Adherencia Paredes y Escalones** (A+B+C) para paredes y alzadas.
— **Laca Poliuretánica Lecatex Stone** para la protección final (paso 7, sugerencia técnica · no obviar).



El kit Playa Oasis
Balde de piedras + aglutinante, endurecedor, puente y diluyente.

HERRAMIENTAS Y PROTECCIÓN

Mezcladora mecánica
Doble manija y paleta

Llana metálica
Aplicación y planchado

Rodillo
Puente de pisos y laca

Pincel o brocha
Rincones y encuentros

Cinta de papel
Accesorios y venecitas

Trapo y diluyente
Para repasar la llana

Guantes
Protección de manos

Anteojos
Protección ocular

El tono puede variar: es arena natural. Puede haber diferencias leves de color entre partidas. Comprá todos los kits de la obra del mismo lote y hacé la premezcla en seco de cada kit.

Playa Oasis reviste, no impermeabiliza. Le da terminación, textura y color al vaso. Si la pileta pierde agua o tiene fisuras, se repara y se deja estanca antes de revestirla.

LA CUENTA

Cada kit de 20 kg rinde 4 m²

Dividí los m² por 4. Ejemplo: una pileta de **32 m²** lleva 32 ÷ 4 = **8 kits**.

1
Medí todo el vaso
Fondo + paredes + escalones, y por fuera bordes, solárium y veredas.

›

2
Dividí por 4
Cada kit de 20 kg rinde 4 m². En superficies desparejas el rendimiento puede variar.


›

3
Redondeá hacia arriba
Y pedí todos los kits del mismo lote para un tono parejo.

TABLA RÁPIDA · CANTIDAD DE KITS

SUPERFICIE	KITS DE 20 KG
10 m²	3
20 m²	5
30 m²	8
40 m²	10
50 m²	13
60 m²	15
80 m²	20

Calculado a 4 m² por kit y redondeado hacia arriba. Si la superficie es despareja, nivelala antes: así se mantiene el rendimiento.

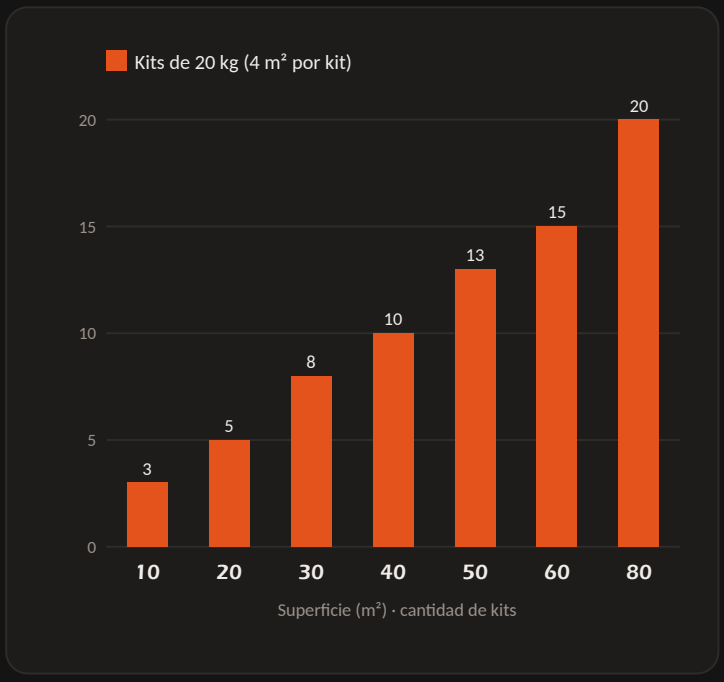

Paredes y alzadas
Sumá el Puente de Adherencia Paredes y Escalones: consume 1 kg/m². El kit de 10 kg rinde ≈ 10 m² y el de 20 kg ≈ 20 m².

Laca de protección
Se calcula sobre toda la superficie revestida (piso + paredes): 9 L rinde 30 m² y 18 L rinde 60 m², en una mano fina.

Ejemplo
Pileta con 32 m² a revestir: 32 ÷ 4 = **8 kits**. Si tiene 14 m² de paredes, un puente de paredes de 20 kg.

¿Preferís no hacer la cuenta? En tu punto de venta te calculan los kits, el puente de paredes y la laca según las medidas de la pileta.

TEMPERATURA

Entre 3 °C y 40 °C, sin lluvia



Sin lluvia

No aplicar con lluvia ni con pronóstico de lluvia para la jornada y las primeras horas de secado.

Humedad ≤ 90 %

Con humedad ambiente mayor al 90 % no se aplica: el secado se alarga y la terminación pierde uniformidad.

Verano

Trabajá temprano o al atardecer: con sol directo la mezcla toma más rápido y hay menos tiempo para planchar.

Dónde va cada puente



EL VASO TIENE QUE ESTAR

- **Vacío, limpio y seco**, sin agua estancada en el fondo.
- **Estanco:** sin pérdidas ni fisuras activas.
- **Firme:** hormigón sano o saneado hasta base firme.

NO SE APLICA SOBRE

- **Pileta que pierde agua**: primero se repara.
- **Superficie mojada**, con humedad activa o charcos.
- **Pintura suelta**, partes flojas, grasa o restos de obra.

PASO 01 DE 08

01 Preparación del vaso y premezcla

La preparación define el resultado: no se saltea.

EL VASO

1. **Revisá el vaso.** Lo que suena hueco, se desgrana o está flojo se retira hasta llegar a base firme.
2. **Estanqueidad.** Fisuras y pérdidas se reparan antes. Playa Oasis reviste: no repara ni impermeabiliza.
3. **Nivelación.** Si hay irregularidades, nivelá antes para una mejor terminación. También se puede nivelar con el mismo material, pero el rendimiento baja.
4. **Limpieza y secado.** Sin polvo, grasa, aceite ni pintura suelta. El vaso, totalmente seco.
5. **Protección.** Encintá venecitas, picos, luces, skimmers y rejillas para trabajar prolijo.

Al abrir el kit: premezcla en seco

Antes de comenzar, hacé una premezcla de las piedras en seco dentro del balde, sin agregar todavía ningún otro componente. Como es arena natural, el tono puede variar: la premezcla y los kits del mismo lote ayudan a que quede parejo en todo el paño.

ANTES DE ABRIR EL PRIMER KIT

- ✓ Todos los kits **del mismo lote**, a mano.
- ✓ **Puente de pisos y Puente Paredes y Escalones** listos.
- ✓ **Mezcladora, llanas, trapo y diluyente** limpios y a mano.
- ✓ **Pronóstico** sin lluvia y humedad ≤ 90 %.



Premezcla de las piedras en seco

Dentro del balde, sin aglutinante ni endurecedor.



Antes y después

Arriba la superficie preparada; abajo, revestida en tono Toscana.

PASO 02 DE 08

02 Puente de adherencia

El paso que hace que el revestimiento quede pegado al vaso.

Sin rebajar y 20 minutos de espera · MUY IMPORTANTE

Sobre la superficie va solo el puente, sin imprimación ni otro producto previo. Una vez aplicado, esperá 20 minutos antes de colocar Playa Oasis.

1 **Vaso listo**
Firme, limpio, seco y estanco.

2 **Puente en toda la superficie**
Pisos con el puente del kit; paredes con el Puente Paredes y Escalones.

3 **Esperar 20 minutos**
Controlá el tiempo con reloj o celular.

4 **Colocar Playa Oasis**
Mezcla de 1 ½ minuto y volcado inmediato.

PISOS · PUENTE DEL KIT

1. **Sin rebajar**, tal cual viene, con rodillo, pincel o brocha.
2. **Capa pareja y continua** en el fondo, huellas, bordes y solárium, sin zonas secas ni charcos.



Puente para pisos con rodillo
Sin rebajar, en todo el fondo.

PAREDES Y ALZADAS · SE COMPRA APARTE

1. **Puente de Adherencia Paredes y Escalones** (A+B+C): volcá C en A y batí; recién después sumá B y mezclá.
2. **Una sola mano** con llana metálica, planchada. Rinde 1 kg/m² y se trabaja en ≈ 20 minutos.



Puente de paredes con llana
Una mano, planchada.

Mientras esperás los 20 minutos, dejá los kits abiertos, las piedras premezcladas y la mezcladora lista: la mezcla se hace al final y se vuelca de inmediato. El puente de paredes tiene su propia guía de colocación.

PASO 03 DE 08

03 Mezcla

Aglutinante, después endurecedor y 1 ½ minuto de mezcladora.

⚠ 1 ½ MINUTO, NI UN SEGUNDO MÁS

Si se mezcla de más, el material se calienta y el aglutinante se quema: la mezcla se arruina y el revestimiento queda MÁS OSCURO de lo normal. Controlá el tiempo con reloj o celular en cada kit.

A
Aglutinante al balde
Volcá el aglutinante dentro del balde de piedras.

›

B
Después, el endurecedor
A continuación, volcá el endurecedor en el mismo balde.

›

C
Mezclar 1 ½ minuto
Con mezcladora mecánica, recorriendo todo el balde. Ni un segundo más.

›

✓
Volcar de inmediato
Piedras embebidas y brillantes, sin zonas secas. No la dejes reposar.



A y B · Aglutinante y endurecedor
Se vuelcan en el balde de piedras.



C · Mezcladora de doble manija
1 ½ minuto, no más.



✓ · Volcado inmediato
La mezcla va directo al vaso.

SÍ

- ✓ Usá el **kit completo**: los componentes vienen dosificados de fábrica.
- ✓ Prepará **los kits de a uno**, a medida que avanzás.
- ✓ Recorré **todo el balde**: de arriba hacia abajo y llegando al fondo y a las paredes.
- ✓ **Controlá el tiempo** con reloj o celular: 1 ½ minuto exacto.


NO

- ✗ **No fracciones el kit** ni cambies las cantidades.
- ✗ **No agregues diluyente**, thinner, agua ni otros productos a la mezcla.
- ✗ **No mezcles más de 1 ½ minuto**: el material se calienta, el aglutinante se quema y la terminación queda MÁS OSCURA.

PASO 04 DE 08

04 Aplicación con llana

Capa uniforme de 2 a 3 mm, planchada con llana metálica.

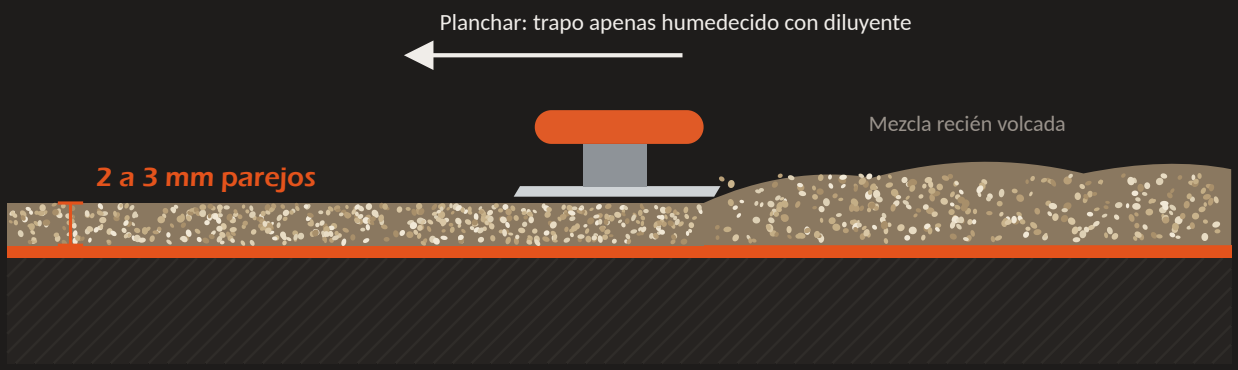

1. **Volcá la mezcla de inmediato sobre el puente** y distribuila con la llana metálica.
2. **Capa pareja de 2 a 3 mm.** El kit de 20 kg rinde 4 m²: usalo como control de espesor.
3. **Planchá repasando la llana con un trapo APENAS humedecido con diluyente** cada 2 o 3 pasadas. La llana se limpia, no se moja: nunca eches diluyente sobre las piedras.
4. **Empalmá en fresco.** Cada kit nuevo se une al anterior antes de que tome, para que la unión no se note.
5. **No vuelvas a pisar** lo que ya está planchado.



Avanzá siempre hacia la escalera

Se sale por la escalera, sin pisar lo hecho

Empezá por el extremo opuesto y salí por la escalera, para no quedar encerrado.



Obra en proceso · Cancún

Avance por paños sobre el solado existente.



Planchado

Pasadas largas y parejas.



Terminación

Grano parejo, sin marcas.

PASO 05 DE 08

05 Paredes, escalones y bordes

Los remates son lo que más se ve: se trabajan con paciencia.



Escalones

Alzadas sobre puente de paredes; huellas sobre puente de pisos.



Bordes sobre venecitas

Arista definida y canto prolijo.



Accesorios

El revestimiento llega prolijo al marco.

1. **Paredes y alzadas.** Sobre el Puente Paredes y Escalones planchado y con los 20 minutos de espera, cargá la mezcla con la llana de abajo hacia arriba.
2. **Escalones.** Primero la alzada, después la huella, cuidando la arista.
3. **Encuentros pared-fondo.** Resolvelos con el canto de la llana o una llana chica, sin acumular material.
4. **Venecitas, picos, luces y skimmers.** Encintá, llevá la mezcla hasta el borde y retirá la cinta con la mezcla fresca.
5. **Bordes, solárium y veredas.** Se aplican igual que el fondo, sobre el puente para pisos.
6. **Bordes libres.** Contra césped o tierra, cortá el borde recto y compactalo con la llana.



Coronamiento

Continuo, sin juntas visibles.



Efecto oasis

Rocas y lagunas revestidas en Toscana.



Borde y playa húmeda

Tono Santorini.

PASO 06 DE 08

06 Secado y curado

El revestimiento termina de hacerse cuando cura: respetá los tiempos.



0 h	48 h	72 h	Laca	+7 días
Paño terminado	**Clima seco**	**Frío o humedad**	**Una mano fina**	**Completos**
No pisar · sin lluvia	Listo para la laca	Listo para la laca	Desde acá cuentan 7 días	Se llena la pileta

SECADO 48 A 72 H

7 DÍAS COMPLETOS ANTES DE LLENAR

Sin laca, los 7 días se cuentan desde la aplicación de Playa Oasis.

01
Primeras horas

Nadie pisa el paño. Si se anuncia lluvia, protegé lo hecho y no empieces paños nuevos.

02
48 a 72 horas

Es el secado según la humedad del ambiente. Evitá el tránsito hasta que esté completamente curado.

03
Después, la laca

Con el material seco y curado se aplica la laca (paso 7, sugerencia técnica). Desde ahí se cuentan los 7 días para llenar.

Limpieza de herramientas

Llana, paleta y baldes se limpian con el diluyente del kit apenas terminás, antes de que la mezcla endurezca. No se lava con agua la mezcla fresca.

Vaso vacío

Durante el curado la pileta sigue vacía y protegida de la lluvia. Si llueve, retirá el agua que se junte en el fondo apenas sea posible.

> **Entrega de obra.** Recorré la pileta con el cliente, retirá cintas y protecciones y explicale la laca, los 7 días de llenado y los cuidados del agua (pág. 16).



Obra terminada

Pileta en tono Toscana, lista para la laca.

PASO 07 DE 08

07 Protección con laca poliuretánica

Sugerencia técnica de fábrica: no se debería obviar.

⚠ SUGERENCIA TÉCNICA · NO OBVIAR

Sin protección, el revestimiento queda expuesto al sol, al agua y a las manchas desde el primer día. Desde fábrica recomendamos aplicar la Laca Poliuretánica Lecatex Stone sobre Playa Oasis seco y curado: es lo que le da el máximo rendimiento, durabilidad y estética. Se compra aparte y su aplicación queda a decisión del cliente.

POR QUÉ CONVIENE APLICARLA

Sol e intemperie

Protege el color original de las piedras del sol y la intemperie por mucho más tiempo.

Entorno de pileta

Ayuda frente a las salpicaduras y al uso constante con pies mojados.

Menos manchas

Sella la superficie: reduce la absorción de agua, suciedad, grasa y manchas.

Color avivado

Transparente: realza el tono con efecto "recién colocado" y una terminación pareja.



Laca sobre Playa Oasis seco

Escalones y borde: rodillo de pelo corto, una mano fina.

Mantenimiento y valor

Limpieza más fácil

Solo con agua y detergente neutro.

Se renueva

Con una nueva mano, sin rehacer el revestimiento. El desgaste lo recibe la laca, no la piedra.

Cuida la inversión

Renovar la laca cuesta mucho menos que rehacer el revestimiento.

La laca en datos

9 L
Rinde 30 m²
En una mano.

18 L
Rinde 60 m²
En una mano.

A+B
1 minuto
Todo con todo. Sin thinner.

1
Una mano fina
Sobre Playa Oasis seco y curado.

CÓMO SE APLICA

Una sola mano fina, sobre Playa Oasis seco

1 **Superficie lista**
Seca y curada (48 a 72 h), limpia y sin polvo ni agua.

2 **A + B, 1 minuto**
TODO el contenido de la Parte A con TODO el de la Parte B. Sin thinner.

3 **Una mano fina**
Rodillo de pelo corto, sin charcos, para conservar lo antideslizante.

4 **7 días y se llena**
Los 7 días completos se cuentan desde la laca.

1. **Piso seco y curado.** Se aplica cumplido el secado de Playa Oasis (48 a 72 h según la humedad).
2. **Superficie limpia y seca.** Barré y aspirá el vaso: sin polvo, hojas ni agua de rocío.
3. **Mezcla de la laca:** TODO el contenido de la Parte A con TODO el de la Parte B durante **1 minuto**, hasta que quede homogénea. Lista para usar: **NO agregues thinner** ni otro diluyente.
4. **UNA SOLA mano fina** con rodillo de pelo corto, en pasadas cruzadas y sin dejar charcos: así se conserva la textura antideslizante.
5. **Rincones y encuentros** con pincel, antes de pasar el rodillo.
6. **Tiempo de trabajo:** usá la mezcla dentro del tiempo indicado en el envase. Entre 3 °C y 40 °C, sin lluvia.

La laca se compra aparte. Rinde **30 m² el envase de 9 L** y **60 m² el de 18 L**, en una mano. Se calcula sobre toda la superficie revestida (piso + paredes).



Con laca y sin laca
La laca aviva el tono y sella la superficie.



Laca en la playa húmeda
Una mano fina sobre el material seco.

PASO 08 DE 08

08 Llenado de la pileta

7 días completos: el material necesita esos días para su resistencia final al agua.

7 DÍAS COMPLETOS ANTES DE LLENAR

Si aplicaste la laca, los 7 días se cuentan desde la aplicación de la laca. Sin laca, desde la aplicación de Playa Oasis. Llenar antes de tiempo puede dañar el revestimiento.



0 h	48 h	72 h	Laca	+7 días
Paño terminado	**Clima seco**	**Frío o humedad**	**Una mano fina**	**Completos**
No pisar · sin lluvia	Listo para la laca	Listo para la laca	Desde acá cuentan 7 días	Se llena la pileta

SECADO 48 A 72 H

7 DÍAS COMPLETOS ANTES DE LLENAR

Sin laca, los 7 días se cuentan desde la aplicación de Playa Oasis.

Al llenar y después

1. **Cumplidos los 7 días**, llená la pileta con agua limpia.
2. **Los químicos, recién con la pileta llena** y la bomba funcionando. Nunca durante el llenado ni sobre el vaso vacío.
3. **Agua equilibrada desde el primer día:** medí pH y cloro y corregilos de a poco.

⚠ ANTES DE AGREGAR CLORO: LEÉ LA PÁGINA 15

Un químico mal aplicado mancha y daña el revestimiento. Cloro, pastillas y reguladores de pH van siempre diluidos o en dosificador, nunca directo sobre la superficie.



Lista para usar

Pileta en tono Toscana, con escalones y bancos.



Cancún

Playa seca alrededor de las venecitas.



Santorini

Playa húmeda y borde.



Toscana

Vereda perimetral.

⚠ MUY IMPORTANTE · LEER ANTES DE USAR LA PILETA

Los químicos van en el agua, nunca sobre el revestimiento

Un químico mal aplicado mancha y daña el revestimiento


Cloro, pastillas, reguladores de pH y cualquier producto para piletas se agregan siempre diluidos o en dosificador, con la bomba funcionando. Nunca se tiran ni se apoyan directo sobre el fondo, las paredes, los escalones o los bordes.



pH	CLORO LIBRE	ALCALINIDAD TOTAL	DUREZA CÁLCICA	ESTABILIZANTE
7,2 a 7,6	**1 a 3 ppm**	**80 a 120 ppm**	**200 a 400 ppm**	**30 a 50 ppm**
Ideal 7,4. Nunca menos de 7,0.	Sin excesos ni picos.	Estabiliza el pH.	Agua blanda = agresiva.	Ácido cianúrico.

Valores recomendados para el agua de la pileta. Medilos 1 o 2 veces por semana con un kit de medición y corregí de a poco. Un pH bajo (agua ácida) o el cloro en exceso atacan cualquier revestimiento: mantener el agua en estos rangos es lo que lo protege.

PRODUCTO	ASÍ SÍ	ASÍ NO
Cloro granulado	✓ Disolvelo antes en un balde con agua de la pileta y volcalo en la zona más profunda, con la bomba funcionando.	✕ Tirarlo directo: los granos se depositan sobre el fondo y los escalones y concentran el químico.
Cloro líquido	✓ Volcalo de a poco frente a las bocas de retorno, con la bomba en marcha, lejos de paredes y escalones.	✕ Volcarlo de golpe junto a una pared, un escalón o un banco.
Pastillas de cloro	✓ Siempre dentro de un dosificador flotante, el skimmer o un clorador.	✕ Apoyarlas en escalones, bancos, bordes o el fondo de la pileta.
Reguladores de pH	✓ Diluidos en un balde con agua (el químico sobre el agua, nunca al revés) y volcados en la zona profunda con la bomba funcionando.	✕ Volcar ácido o alcalinizante puro sobre la superficie revestida.
Choque, alguicida y clarificante	✓ En la dosis que indica el fabricante, repartidos en el agua y con el filtro en marcha.	✕ Dosis de más o producto concentrado sobre el revestimiento.

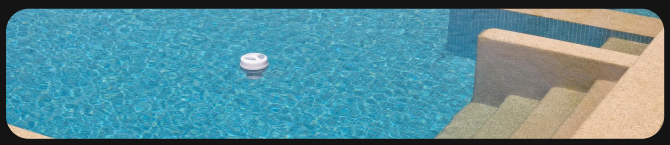

✓ **Dosificador flotante**

Las pastillas, siempre adentro.



✕ **Pastillas apoyadas**

Nunca sobre escalones ni bordes.

LO QUE SE VE EN OBRA

Seis errores y cómo evitarlos

✕ ERROR

Vaso que pierde

Revestir una pileta con pérdidas o fisuras activas esperando que el revestimiento las selle.

✓ CÓMO EVITARLO

Playa Oasis reviste, no impermeabiliza: reparar y dejar el vaso estanco antes.

✕ ERROR

Sin respetar la espera

Colocar apenas aplicado el puente, rebajarlo o usar el puente equivocado.

✓ CÓMO EVITARLO

Puente sin rebajar (pisos con el del kit, paredes con el Paredes y Escalones) y 20 minutos de espera.

✕ ERROR

Mezcla alterada

Saltear la premezcla, fraccionar el kit, agregar diluyente o mezclar de más: el aglutinante se quema y queda más oscuro.

✓ CÓMO EVITARLO

Premezcla en seco, kit completo y 1 ½ minuto de mezcladora.

✕ ERROR

Químicos directo

Tirar cloro granulado o pastillas sobre escalones y fondo, o volcar ácido puro junto a las paredes.

✓ CÓMO EVITARLO

Siempre diluidos en un balde o en dosificador flotante, con la bomba funcionando (pág. 15).

✕ ERROR

Llenar antes de tiempo

Cargar la pileta antes de los 7 días completos.

✓ CÓMO EVITARLO

7 días desde la aplicación, o desde la laca si se aplicó.

✕ ERROR

Saltear la laca

Entregar la pileta sin protección.

✓ CÓMO EVITARLO

Sugerencia técnica: no obviar la laca, una mano fina sobre el material seco.

CONTROL ANTES DE MEZCLAR EL PRIMER KIT

- [ ] Vaso firme, limpio, seco y estanco.
- [ ] Pronóstico sin lluvia, 3 °C a 40 °C y humedad ≤ 90 %.
- [ ] Kits calculados a 4 m² por kit, del mismo lote.
- [ ] Venecitas, picos, luces y skimmers encintados.
- [ ] Puente Paredes y Escalones y laca disponibles.
- [ ] Reloj o celular: 20 min de espera y 1 ½ min de mezcla.
- [ ] Recorrido planificado hacia la escalera.
- [ ] Cliente informado: laca, 7 días y uso de químicos (pág. 15).



Vaso terminado

Tono Cancún, escalones y fondo.

Cuidados simples

01
Agua equilibrada
pH y cloro equilibrados durante toda la temporada.

02
Químicos con cuidado
Diluidos o en dosificador, nunca directo sobre el revestimiento. Ver pág. 15.

03
Limpieza
Agua y detergente neutro con cepillo de cerdas blandas en bordes y solárium.

Preguntas frecuentes

¿Va dentro y fuera de la pileta?
Sí. Se aplica en el fondo y las paredes del vaso, y también en escalones, playas húmedas, bordes, solárium y veredas perimetrales.

¿Impermeabiliza?
No. Playa Oasis reviste: le da terminación, textura y color. Si la pileta pierde agua o tiene fisuras, se repara antes.

¿Cuánto rinde el kit?
El kit de 20 kg rinde 4 m². En superficies desparejas el rendimiento puede variar.

¿Se puede pisar descalzo con sol?
Sí. Es atérmico y antideslizante: se mantiene fresco al pisarlo, aun bajo el sol.

¿Cuándo se llena la pileta?
A los 7 días completos. Si se aplicó la laca, desde la laca.

¿Puedo usar cloro y pastillas?
Sí, con cuidado: siempre diluidos o en dosificador flotante, skimmer o clorador. Nunca apoyados ni tirados directo sobre el revestimiento (pág. 15).

¿Tengo que aplicar la laca?
Es una sugerencia técnica de fábrica que no se debería obviar. Su aplicación queda a decisión del cliente.



La piedra de cerca
Tono Santorini, gris y blanco.



Vereda perimetral
Tono Toscana, fresco al pisar.

OBRA REAL · TONO CANCÚN

Dos piletas, un mismo tono claro

Cancún es el tono más claro de la línea: refleja la luz y se mantiene fresco al pisarlo descalzo. Abajo, una pileta de casa con **playa seca revestida alrededor de las venecitas**, aplicada sobre el solado existente sin demoler, y una pileta de hormigón sobre el lago con **vaso, escalones y borde revestidos**.



Playa seca terminada

Revestida alrededor de la pileta, con borde recto contra el deck.



Vista general

Superficie continua, sin juntas visibles.



Vaso y escalones · pileta sobre el lago

Revestimiento por dentro y por fuera del vaso.



Encuentro con el césped

Borde libre cortado recto.



La textura de cerca

Arena natural: el tono puede variar levemente.



Borde contra el deck

Remate prolijo contra la madera.

OBRA REAL · TONO TOSCANA · EFECTO OASIS

Lagunas y rocas revestidas

Playa Oasis se adapta a cualquier forma: en esta pileta tipo laguna se revistieron el vaso, las rocas y la playa seca, con las luces integradas. La misma técnica de llana sirve para formas libres, bancos y escalones.



Roca revestida

Con la luz de la pileta integrada.



Pileta tipo laguna en proceso

Vaso, rocas y playa seca con el mismo revestimiento.



Toscana · venecitas

Escalones y bancos sumergidos.



Santorini

Gris y blanco, para obras modernas.



Santorini

Borde contra mosaico negro.

Seis tonos



Cancún · Maldivas · Acapulco · Bora Bora · Toscana · Santorini

Cinco tonos de arena y Santorini, en gris y blanco. Al ser arena natural, el tono puede variar levemente entre partidas.



TU PUNTO DE VENTA


¿Dudas con tu pileta? Consultá.

En tu punto de venta te asesoran sobre la preparación del vaso, el cálculo de kits, el puente de paredes y la laca, con el respaldo técnico de fábrica.



Bordes

Sobre venecitas.

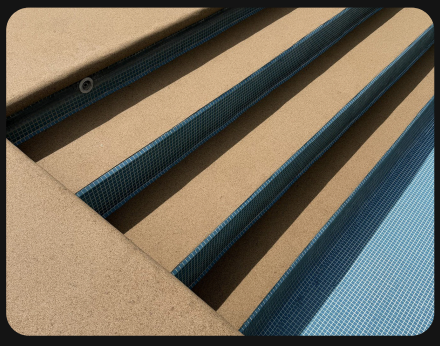

Escalones

Aristas definidas.



Textura

Piedra natural.

Lecatex

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

Fabricado por Lecatex en Pilar, Buenos Aires.
Las imágenes son de referencia; el tono puede variar levemente entre partidas.